

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
52779—
2007
(ИСО 8085-2:2001,
ИСО 8085-3:2001)

**ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ**

Общие технические условия

(MOD)

Издание официальное

Б3 8—2007/265



Москва
Стандартинформ
2008

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН рабочей группой специалистов: НТЦ «Пластик» ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт», ЗАО «Полимергаз» и ОАО «МИПП-НПО «Пластик» на основе собственного аутентичного перевода стандартов, указанных в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 241 «Пленки, трубы, фитинги, листы и другие изделия из пластмасс»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2007 г. № 317-ст

4 Настоящий стандарт включает в себя модифицированные основные нормативные положения (и приложения), касающиеся соединительных деталей из полиэтилена следующих международных стандартов:

- ИСО 8085-2:2001 «Детали соединительные из полиэтилена для полиэтиленовых труб, транспортирующих газообразное топливо. Метрическая серия. Технические условия. Часть 2. Детали соединительные с трубным концом для сварки встык, для сварки в раструб с использованием нагретого инструмента и для сварки с использованием деталей с закладными электронагревателями» (ISO 8085-2:2001 «Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels — Metric series — Specifications — Part 2: Spigot fittings for butt fusion, for socket fusion using heated tools and for use with electrofusion fittings») с Изменением 1 от 2001—12—01 (ISO 8085-2:2001 Technical Corrigendum 1 published 2001—12—01);

- ИСО 8085-3:2001 «Детали соединительные из полиэтилена для полиэтиленовых труб, транспортирующих газообразное топливо. Метрическая серия. Технические условия. Часть 3. Детали соединительные с закладными электронагревателями» (ISO 8085-3:2001 Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels — Metric series — Specifications — Part 3: Electrofusion fittings»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанных международных стандартов для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (подраздел 3.5).

Сопоставление структуры и нумерации структурных элементов (обозначений приложений) настоящего стандарта и основных нормативных положений указанных международных стандартов, а также более подробная информация о соответствии их содержания и внесенных технических отклонениях приведены в дополнительном приложении Л

5 ВВЕДЕН В ПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2008

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	2
	3.1 Термины и определения, относящиеся к геометрическим характеристикам	2
	3.2 Термины и определения, относящиеся к характеристикам материала	3
	3.3 Термины и определения, относящиеся к условиям эксплуатации	3
	3.4 Термины и определения, относящиеся к конструкции деталей	4
4	Классификация и размеры	4
5	Технические требования	8
	5.1 Характеристики	8
	5.2 Требования к сырью	9
	5.3 Маркировка	10
	5.4 Упаковка	10
6	Требования безопасности и охраны окружающей среды	10
7	Правила приемки	11
8	Методы испытаний	13
9	Транспортирование и хранение	14
10	Гарантии изготовителя	14
	Приложение А (справочное) Коэффициент снижения давления при различных рабочих температурах газа	15
	Приложение Б (обязательное) Порядок оформления и утверждения контрольных образцов внешнего вида	16
	Приложение В (обязательное) Определение стойкости к отрыву седловых отводов с закладными электронагревателями	17
	Приложение Г (обязательное) Определение стойкости к удару седловых т-образных отводов с закладными электронагревателями	18
	Приложение Д (обязательное) Определение стойкости к отрыву при сплющивании деталей с трубным концом с закладными электронагревателями	20
	Приложение Е (обязательное) Стойкость к осевому растяжению сварного шва при стыковой сварке деталей с трубным концом	22
	Приложение Ж (справочное) Примеры типовых контактных узлов деталей с закладными электронагревателями	24
	Приложение И (обязательное) Свойства материала для изготовления деталей	26
	Приложение К (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации, использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных ссылок	27
	Приложение Л (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененных в нем международных стандартов	28
	Библиография	30

ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА
ДЛЯ ГАЗОПРОВОДОВ

Общие технические условия

Polyethylene fittings for gas pipelines. General specifications

Дата введения — 2008—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на соединительные детали (далее — детали) из полиэтилена для газопроводов, транспортирующих горючие газы по ГОСТ 5542, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования при максимальном рабочем давлении МОР до 1,2 МПа и рабочей температуре газа до 40 °С.

Детали предназначены для соединения элементов газопроводов, в том числе труб по ГОСТ Р 50838, сваркой встык нагретым инструментом или сваркой деталями с закладными электронагревателями.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 3126—2007 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров

ГОСТ Р 50838—95 Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия

ГОСТ 12.1.007—76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044—89 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожароизрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.3.030—83 Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.121—83 Система стандартов безопасности труда. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.02—78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 949—73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на $P_p \leq 19,6$ МПа (200 кгс/см²). Технические условия

ГОСТ 2226—88 (ИСО 6590-1—83, ИСО 7023—83) Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 5542—87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения

ГОСТ 5583—78 (ИСО 2046—73) Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия

ГОСТ 5959—80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия

ГОСТ Р 52779—2007

ГОСТ 7229—76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников
ГОСТ 8032—84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел
ГОСТ 9293—74 (ИСО 2435—73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия
ГОСТ 10198—91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия
ГОСТ 11262—80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 11645—73 Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов
ГОСТ ИСО 11922-1—2006 Трубы из термопластичных материалов для транспортировки жидкых и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия
ГОСТ ИСО 12162—2006 Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация и обозначение. Коэффициент запаса прочности
ГОСТ 12423—66 Пластмассы. Условия кондиционирования и испытания образцов (проб)
ГОСТ 13841—95 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 15139—69 Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы)
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 16338—85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия
ГОСТ 17811—78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия
ГОСТ 22235—76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ
ГОСТ 24104—2001 Весы лабораторные. Общие технические требования
ГОСТ 24157—80 Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении
ГОСТ 26277—84 Пластмассы. Общие требования к изготовлению образцов способом механической обработки
ГОСТ 26311—84 Полиолефины. Метод определения сажи
ГОСТ 26359—84 Полиэтилен. Метод определения содержания летучих веществ
ГОСТ 26653—90 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования
ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования.
Общие технические требования
ГОСТ 30090—93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

П р и м е ч а н и е — При использовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при использовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Термины и определения, относящиеся к геометрическим характеристикам

3.1.1 **номинальный диаметр детали** d_n : Числовое обозначение диаметра детали, равное номинальному наружному диаметру присоединяемой трубы, соответствующему минимальному среднему наружному диаметру трубы.

3.1.2 **номинальная толщина стенки детали** e_n , мм: Номинальная толщина стенки детали, принимаемая равной номинальной толщине стенки трубы соответствующего стандартного размерного отношения SDR.

3.1.3 толщина стенки детали E , мм: Толщина стенки в любом месте детали, которая может подвергаться воздействию напряжения, вызванного давлением газа в трубопроводе.

3.1.4 стандартное размерное отношение детали; SDR: SDR детали принимают равным SDR трубы

$$SDR = \frac{d_n}{e_n}. \quad (1)$$

3.1.5 средний наружный диаметр трубного конца детали D_1 , мм: Частное от деления значения наружного периметра трубного конца детали, измеренного в любом поперечном сечении, параллельном торцу детали, на число π (3,142), округленное в большую сторону до 0,1 мм.

3.1.6 овальность трубного конца детали, мм: Разность между максимальным и минимальным наружными диаметрами свариваемого конца, измеренными в одном и том же поперечном сечении, параллельном торцу детали на расстоянии не более L_2 (длина трубного конца) от торца.

3.1.7 овальность раструбного конца детали, мм: Разность между максимальным и минимальным внутренними диаметрами раструбного конца в одном и том же поперечном сечении, параллельном торцу детали, на расстоянии не более L_1 (расчетная глубина захода).

3.2 Термины и определения, относящиеся к характеристикам материала

3.2.1 композиция: Гомогенная гранулированная смесь базового полимера (полиэтилена) с добавками (антиоксиданты, пигменты и УФ-стабилизаторы), вводимыми на стадии производства композиции, в концентрациях, необходимых для переработки и использования изделия.

3.2.2

нижний доверительный предел при 20 °С на 50 лет (lower confidence limit at 20 °C for 50 years), σ_{LCL} , МПа: Величина, определяющая свойство материала, представляющая собой 97,5%-ный нижний доверительный предел прогнозируемой средней длительной прочности при 20 °С на 50 лет при внутреннем давлении воды.

[ГОСТ ИСО 12162—2006, статья 3.2]

3.2.3 минимальная длительная прочность; MRS, МПа: Значение нижнего доверительного предела σ_{LCL} , округленное до ближайшего нижнего значения ряда R10, если σ_{LCL} меньше 10 МПа, или R20, если σ_{LCL} больше или равно 10 МПа.

П р и м е ч а н и е — Ряды R10 и R20 — это ряды чисел Ренарда, установленные в ГОСТ 8032.

3.3 Термины и определения, относящиеся к условиям эксплуатации

3.3.1 максимальное рабочее давление; MOP, МПа: Максимальное рабочее давление газа в трубопроводе, допускаемое для постоянной эксплуатации. Принимают с учетом физических и механических характеристик элементов трубопровода и вычисляют по формуле

$$MOP = \frac{2MRS}{(SDR - 1)C \cdot C_t}, \quad (2)$$

где MOP — максимальное рабочее давление, МПа;

SDR — стандартное размерное отношение;

C — коэффициент запаса прочности;

C_t — коэффициент снижения давления в зависимости от рабочей температуры газа (по приложению А).

3.3.2

коэффициент запаса прочности (для расчета трубопровода) [overall service (design) coefficient], C: Общий коэффициент со значением больше 1, который учитывает условия эксплуатации, в том числе и свойства элементов трубопровода, не учтенные при определении нижнего доверительного предела.

[ГОСТ ИСО 12162—2006, статья 3.4]

П р и м е ч а н и е — Для газопроводов С может иметь значение, равное или больше 2,0.

3.4 Термины и определения, относящиеся к конструкции деталей

3.4.1 деталь с трубным концом: Деталь из полиэтилена, у которой наружный диаметр трубного конца равен номинальному наружному диаметру d_n соединяемой трубы, предназначенная для сварки встык с использованием нагретого инструмента и для сварки деталями с закладными электронагревателями.

3.4.2 деталь с раструбным концом с закладными электронагревателями: Деталь из полиэтилена, имеющая один или более закладных электронагревательных элементов, для получения сварного соединения с трубой или деталью с трубным концом.

3.4.3 седловой отвод с закладными электронагревателями: Деталь из полиэтилена, устанавливаемая на наружную поверхность трубы, имеющая один или более закладных электронагревательных элементов, для получения сварного соединения с трубой.

3.4.3.1 седловой т-образный отвод с закладными электронагревателями: Седловой отвод с закладными электронагревателями со встроенным режущим инструментом для вырезки отверстия в трубе. После монтажа инструмент остается в теле детали.

3.4.3.2 седловой прямой отвод с закладными электронагревателями: Седловой отвод с закладными электронагревателями без встроенного режущего инструмента.

3.4.4 U-регулятор: Устройство, в котором мощность, подаваемая к электросварной детали в течение сварки, регулируется изменением напряжения.

3.4.5 I-регулятор: Устройство, в котором мощность, подаваемая к электросварной детали в течение сварки, регулируется изменением электрического тока.

4 Классификация и размеры

4.1 Детали классифицируют по конструкции присоединительной части.

4.1.1 Детали с трубным концом.

4.1.2 Детали с закладными электронагревателями (электросварные):

4.1.2.1 детали с раструбным концом с закладными электронагревателями;

4.1.2.2 седловые отводы с закладными электронагревателями:

- седловой т-образный отвод с закладными электронагревателями со встроенным режущим инструментом;

- седловой прямой отвод с закладными электронагревателями без встроенного режущего инструмента.

4.2 Детали изготавливают в виде муфт, седловых отводов, заглушек, отводов, равнопроходных и неравнопроходных тройников, переходов, крестовин и втулок под фланец и другие. Конструкция деталей должна соответствовать конструкторской документации изготовителя.

4.3 Любые изменения толщины стенки внутри детали должны быть плавными.

4.4 Условное обозначение состоит из: наименования детали (например тройник неравнопроходный), сокращенного обозначения материала (ПЭ 80, ПЭ 100), вида транспортируемого топлива (ГАЗ), номинального диаметра(ов) (присоединительного) детали, стандартного размерного отношения (SDR) трубы, с которой деталь соединяется, обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения:


Тройник неравнопроходный ПЭ 80 ГАЗ 160 × 110 SDR 11 ГОСТ Р 52779—2007

4.5 Размеры деталей с трубным концом

4.5.1 Размеры трубных концов деталей приведены на рисунке 1 и в таблице 1.

Длина трубного конца L_2 должна обеспечивать следующие условия:

- применение зажимов, необходимых при сварке встык;
- соединение с деталями с закладными электронагревателями.

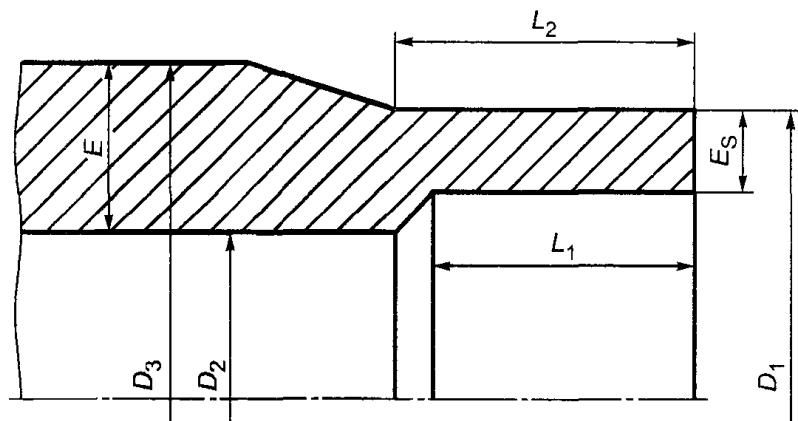

- D_1 — средний наружный диаметр трубного конца, измеренный в любой плоскости, параллельной плоскости торца на расстоянии не более L_2 ;
- D_2 — проходное сечение, то есть минимальный внутренний диаметр проходного сечения детали. Данный диаметр не учитывает диаметр упора при его наличии;
- D_3 — средний наружный диаметр детали;
- E — толщина стенки детали в любом месте;
- E_s — толщина стенки в любом месте зоны сварки на максимальном расстоянии L_1 от торца детали;
- L_1 — длина зоны сварки, то есть исходная глубина трубного конца детали, необходимая для сварки встык или деталями с закладными электронагревателями;
- L_2 — длина трубного конца по наружной поверхности

Рисунок 1 — Размеры трубных концов деталей

Таблица 1 — Размеры трубных концов деталей

В миллиметрах

Номинальный диаметр d_n	Средний наружный диаметр D_1		Внутренний диаметр проходного сечения D_2 , не менее	Длина зоны сварки L_1 , не менее	Длина трубного конца по наружной поверхности L_2^* , не менее	Овальность трубного конца, не более
	$D_{1 \min}$	Пред. откл.				
		Квалитет А**				
16	16	—	+0,3	9	25	41
20	20	—	+0,3	13	25	41
25	25	—	+0,3	18	25	41
32	32	—	+0,3	25	25	44
40	40	—	+0,4	31	25	49
50	50	—	+0,4	39	25	55
63	63	—	+0,4	49	25	63
75	75	—	+0,5	59	25	70
90	90	—	+0,6	71	28	79
110	110	—	+0,7	87	32	82
125	125	—	+0,8	99	35	87
140	140	—	+0,9	111	38	92
160	160	—	+1,0	127	42	98
180	180	—	+1,1	143	46	105
200	200	—	+1,2	159	50	112
225	225	—	+1,4	179	55	120
250	250	—	+1,5	199	60	129
280	280	+2,6	+1,7	223	75	139
315	315	+2,9	+1,9	251	75	150
355	355	+3,2	+2,2	283	75	164
400	400	+3,6	+2,4	319	75	179
450	450	+4,1	+2,7	359	100	195
500	500	+4,5	+3,0	399	100	212
560	560	+5,0	+3,4	447	100	235
630	630	+5,7	+3,8	503	100	255

* Детали могут поставляться с укороченным трубным концом для использования в сборных деталях производственного изготовления или с соответствующей электросварной деталью.

** Квалитеты допусков — в соответствии с ГОСТ ИСО 11922-1.

4.5.2 Толщина стенки в зоне сварки E_s должна быть не менее номинальной толщины стенки трубы e_n соответствующего стандартного размерного отношения SDR, приведенной в таблице 2, с предельными отклонениями по ГОСТ ИСО 11922-1, квалитет V.

П р и м е ч а н и е — Допускается уменьшение толщины стенки на расстоянии не более $(0,01d_n \pm 1)$ мм от торца детали.

Т а б л и ц а 2 — Номинальная толщина стенки соответствующих труб

В миллиметрах

Номинальный диаметр d_n	Номинальная толщина стенки e_n				
	SDR 17,6	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9
16	—	—	—	2,3*	3,0*
20	—	—	—	2,3*	3,0*
25	—	—	—	2,3*	3,0*
32	—	—	2,4	3,0*	3,6
40	2,3	2,4	3,0	3,7	4,5
50	2,9	3,0	3,7	4,6	5,6
63	3,6	3,8	4,7	5,8	7,1
75	4,3	4,5	5,6	6,8	8,4
90	5,2	5,4	6,7	8,2	10,1
110	6,3	6,6	8,1	10,0	12,3
125	7,1	7,4	9,2	11,4	14,0
140	8,0	8,3	10,3	12,7	15,7
160	9,1	9,5	11,8	14,6	17,9
180	10,3	10,7	13,3	16,4	20,1
200	11,4	11,9	14,7	18,2	22,4
225	12,8	13,4	16,6	20,5	25,2
250	14,2	14,8	18,4	22,7	27,9
280	15,9	16,6	20,6	25,4	31,3
315	17,9	18,7	23,2	28,6	35,2
355	20,1	21,1	26,1	32,2	39,7
400	22,7	23,7	29,4	36,3	44,7
450	25,5	26,7	33,1	40,9	50,3
500	28,3	29,7	36,8	45,4	55,8
560	31,7	33,2	41,2	50,8	62,5
630	35,7	37,4	46,3	57,2	70,3

* Расчетное значение толщины стенки округлено до 2,3 и 3,0 мм для SDR 11 и SDR 9.

П р и м е ч а н и е — Номинальная толщина стенки соответствует минимальной толщине.

4.5.3 Сварку встык деталей с трубным концом с полиэтиленовыми трубами применяют при номинальной толщине стенки свариваемых концов более 5 мм.

4.6 Размеры деталей с раструбным концом с закладными электронагревателями

4.6.1 Размеры раструбных концов деталей с закладными электронагревателями приведены на рисунке 2 и в таблице 3.

Значения глубины захода L_1 приведены для I- и U-регулировки.


В дополнение к значениям, приведенным в таблице 3, применяют следующие требования:

$$\begin{aligned} L_3 &\geq 5 \text{ мм}; \\ D_2 &\geq d_n - 2e_{min}, \end{aligned}$$

где e_{min} — минимальная толщина стенки соответствующей трубы.

Средний внутренний диаметр раструбного конца детали в середине зоны сварки D должен быть не менее d_n . Предельные отклонения среднего внутреннего диаметра устанавливают в конструкторской документации.

Овальность раструбного конца детали на расстоянии не более L_1 у изготовителя должна быть не более $0,015d_n$.

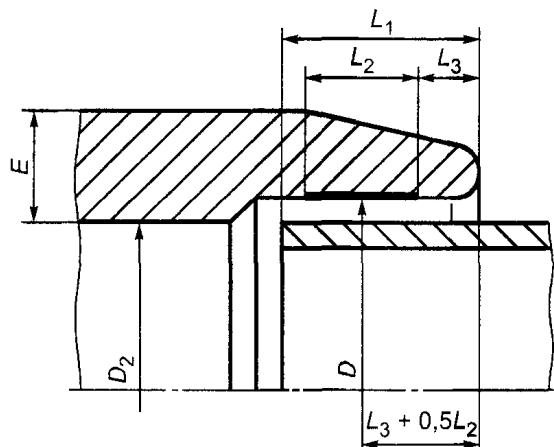

- D — средний внутренний диаметр раструбного конца детали в зоне сварки, т. е. средний внутренний диаметр, измеренный в плоскости, параллельной плоскости торца детали на расстоянии $L_3 + 0,5L_2$;
- D_2 — проходное сечение, то есть минимальный внутренний диаметр проходного сечения детали;
- L_1 — расчетная глубина захода трубы или охватываемого конца детали с трубным концом;
- L_2 — номинальная длина зоны сварки, соответствующая длине зоны нагрева;
- L_3 — номинальная длина холодной зоны на входе детали, т. е. расстояние между входным отверстием детали и ближайшим концом зоны сварки

Рисунок 2 — Размеры раструбных концов деталей с закладными электронагревателями

Таблица 3 — Размеры раструбных концов деталей с закладными электронагревателями

В миллиметрах

Номинальный диаметр d_n	Глубина захода L_1			Длина зоны сварки L_2 , не менее	
	не менее		не более		
	при I-регулировке	при U-регулировке			
16	20	25	41	10	
20	20	25	41	10	
25	20	25	41	10	
32	20	25	44	10	
40	20	25	49	10	
50	20	28	55	10	
63	23	31	63	11	
75	25	35	70	12	
90	28	40	79	13	
110	32	53	82	15	
125	35	58	87	16	
140	38	62	92	18	
160	42	68	98	20	
180	46	74	105	21	
200	50	80	112	23	
225	55	88	120	26	
250	73	95	129	33	
280	81	104	139	35	
315	89	115	150	39	
355	99	127	164	42	
400	110	140	179	47	
450	122	155	195	51	
500	135	170	212	56	
560	147	188	235	61	
630	161	209	255	67	

4.6.2 В случае соединения без внутреннего упора или соединения с легко удаляемым упором конструкция детали должна обеспечивать прохождение трубы сквозь деталь.

Таблица 4


Материал		Соотношение между толщиной стенки детали E и номинальной толщиной стенки трубы e_n
трубы	детали	
ПЭ 80	ПЭ 100	$E \geq 0,8 e_n$
ПЭ 100	ПЭ 80	$E \geq e_n / 0,8$

4.6.3 Толщина стенки детали E должна быть больше или равна минимальной толщине стенки соответствующей трубы e_{min} в любой части детали, расположенной на расстоянии не менее $2L_1/3$ от торца, если деталь и труба изготовлены из полиэтилена с одинаковым значением MRS. Если деталь и соответствующая труба изготовлены из полиэтилена с различными значениями MRS, при выборе детали соотношение между толщиной стенки детали E и номинальной толщиной стенки трубы e_n должно соответствовать таблице 4.

4.7 Размеры седловых деталей с закладными электронагревателями

Отводной патрубок т-образного седлового отвода и прямого седлового отвода должен иметь трубный конец или раструбный конец с закладными электронагревателями, соответствующий настоящему стандарту.

Изготовитель должен устанавливать габаритные размеры седловых деталей в конструкторской документации (рисунок 3).

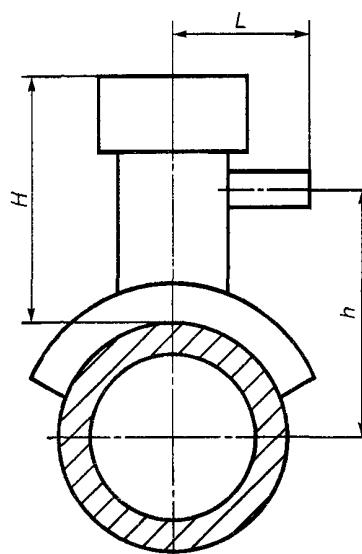

h — высота бокового отводного патрубка, т. е. расстояние между осью трубы и осью отводного патрубка;
 L — длина вылета бокового отводного патрубка, то есть расстояние между осью трубы и торцом отводного патрубка;
 H — высота (максимальная) седлового отвода, то есть расстояние от наружной поверхности трубы до верхней плоскости седлового отвода

Рисунок 3 — Размеры седловых деталей с закладными электронагревателями

4.8 Другие размеры и размерные характеристики деталей, присущие каждому изготовителю, такие как габаритные размеры или установочные размеры, должны соответствовать указанным в конструкторской документации изготовителя.

5 Технические требования

5.1 Характеристики

5.1.1 Характеристики деталей должны соответствовать таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя	Значение показателя для деталей из полиэтилена		Метод испытания
	ПЭ 80	ПЭ 100	
1 Внешний вид	Детали должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях.		По 8.2

Окончание таблицы 5

Наименование показателя	Значение показателя для деталей из полиэтилена		Метод испытания
	ПЭ 80	ПЭ 100	
	<p>Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения и другие дефекты, которые могут привести к несоответствию требованиям настоящего стандарта.</p> <p>Цвет деталей — желтый, оранжевый или черный. Внешний вид поверхности деталей должен соответствовать контрольному образцу по приложению Б</p>		
2 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С, ч, не менее	При начальном напряжении 10,0 МПа 100	При начальном напряжении 12,4 МПа 100	По ГОСТ 24157 и 8.5 настоящего стандарта
3 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С, ч, не менее	При начальном напряжении 4,5 МПа 165	При начальном напряжении 5,4 МПа 165	По ГОСТ 24157 и 8.5 настоящего стандарта
4 Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С, ч, не менее	При начальном напряжении 4,0 МПа 1000	При начальном напряжении 5,0 МПа 1000	По ГОСТ 24157 и 8.5 настоящего стандарта
5 Стойкость к отрыву седловых отводов с закладными электронагревателями, тип разрушения	<p>Пластический по всей поверхности отрыва. Допускаются локальные участки хрупкого разрушения</p>		По приложению В
6 Стойкость к удару при 0 °С седловых т-образных отводов с закладными электронагревателями	<p>Отсутствие разрушения, сохранение герметичности</p>		По приложению Г
7 Стойкость к отрыву при сплющивании деталей с раструбным концом с закладными электронагревателями: а) тип разрушения б) доля хрупкого разрушения по длине шва, %, не более	<p>Пластический по всей длине шва 33,3 %</p>		По приложению Д
8 Термостабильность при 200 °С*, мин, не менее	20		По 8.6
9 Электрическое сопротивление закладного электронагревателя детали**, предельные отклонения: наибольшее наименьшее	<p>Номинальное значение плюс 10 % плюс 0,1 Ом Номинальное значение минус 10 %</p>		По ГОСТ 7229 и 8.7 настоящего стандарта
10 Стойкость к осевому растяжению сварного шва деталей с трубным концом номинальной толщиной стенки ≥ 5 мм и номинальным наружным диаметром ≥ 90 мм, тип разрушения по сварному шву	<p>Пластический</p>		По приложению Е

* Допускается проводить испытания при 210 °С. В случае разногласий испытания проводят при стандартной температуре 200 °С.

** Номинальное значение — по данным изготовителя для использованного провода электронагревателя. Значение 0,1 Ом прибавлено к наибольшему предельному отклонению, чтобы учесть контактное сопротивление, которое может возникнуть при измерении.

5.2 Требования к сырью

5.2.1 Для изготовления деталей используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена (3.2.1) минимальной длительной прочностью MRS 8 МПа (ПЭ 80) или MRS 10 МПа (ПЭ 100), свойства которых должны соответствовать приложению И.

5.2.2 Классификация композиции полиэтилена по MRS должна быть установлена изготовителем композиции в соответствии с ГОСТ ИСО 12162.

Не допускается введение добавок на стадии производства деталей.

5.2.3 Использование вторичного материала не допускается.

5.3 Маркировка

5.3.1 Маркировку наносят непосредственно на деталь печатью или формованием в процессе производства любым способом, обеспечивающим ее сохранность и разборчивость после хранения, транспортирования и монтажа.

При нанесении маркировки методом печати цвет маркировки должен отличаться от основного цвета детали. Размер шрифта маркировки должен обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов.

Примечание — Изготовитель не несет ответственности за маркировку, ставшую неразборчивой в результате следующих действий при монтаже и эксплуатации: окрашивание, снятие верхнего слоя, использование покрытия или применение моющих средств, за исключением согласованных или установленных изготовителем.

Маркировка не должна приводить к снижению прочностных характеристик деталей.

5.3.2 Маркировка должна содержать:

- наименование изготовителя и/или его товарный знак;
- условное обозначение детали без ее наименования;
- дату изготовления (месяц, год).

5.3.3 Дополнительная маркировка

Дополнительную информацию, относящуюся к условиям сварки, например время сварки и охлаждения, допускается наносить на ярлыке, прикрепляемом к детали или вкладываемом отдельно.

5.3.4 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192.

На каждую единицу транспортной тары наносят маркировку, характеризующую продукцию:

- наименование изготовителя и/или его товарный знак;
- юридический адрес (местонахождение) изготовителя;
- условное обозначение детали;
- номер партии;
- дату изготовления (день и/или месяц, год);
- количество деталей в упаковке.

Способы и средства нанесения маркировки — по ГОСТ 14192.

5.4 Упаковка

5.4.1 Детали упаковывают в индивидуальную и/или групповую тару.

В качестве транспортной тары используют:

- мешки полиэтиленовые по ГОСТ 17811, мешки бумажные по ГОСТ 2226 или мешки по ГОСТ 30090; горловину мешков прошивают или заваривают, допускается при отправках автомобильным транспортом горловину мешков завязывать;

- контейнеры мягкие (полипропиленовые) по нормативным документам;
- ящики из картона по ГОСТ 13841;
- ящики деревянные по ГОСТ 2991, ГОСТ 10198, ГОСТ 5959.

Детали с закладными электронагревателями должны быть упакованы в индивидуальную тару: полимерные мешки, исключающие попадание влаги. Горловину мешков заваривают.

Допускается использование другой тары по прочности не ниже указанной.

5.4.2 Детали, предназначенные для транспортирования в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по ГОСТ 15846 в ящики дощатые плотные типов III-1, III-2 и решетчатые типа VI-2 по ГОСТ 2991, типов II-2, II-3 по ГОСТ 10198.

5.4.3 При транспортировании мелкими отправками железнодорожным транспортом детали упаковывают в ящики по 5.4.2.

5.4.4 Допускается крупногабаритные детали с трубным концом не упаковывать.

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 Детали из полиэтилена относят к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Детали из полиэтилена относят к группе «горючие» по ГОСТ 12.1.044, температура воспламенения — около 365 °С.

6.2 В условиях хранения и эксплуатации детали из полиэтилена не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.

Безопасность технологического процесса при производстве деталей должна соответствовать ГОСТ 12.3.030.

Предельно допустимые концентрации продуктов термоокислительной деструкции в производственных помещениях, в воздухе рабочей зоны и класс опасности приведены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование продукта	Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны по [1], мг/м ³	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007	Действие на организм
Формальдегид	0,5	2	Выраженное раздражающее, сенсибилизирующее
Ацетальдегид	5	3	Общее токсическое
Углерода оксид	20	4	Общее токсическое
Органические кислоты (в пересчете на уксусную кислоту)	5	3	Общее токсическое
Аэрозоль полиэтилена	10	4	Общее токсическое

6.3 Тушение горящих деталей проводят огнетушащими составами (средствами), двуокисью углерода, пеной, огнетушащими порошками, распыленной водой со смачивателями, кошмой. Тушить пожар необходимо в промышленных фильтрующих противогазах марки В по ГОСТ 12.4.121 и защитных костюмах по нормативным документам.

6.4 При сварке деталей в используемом оборудовании должна быть предусмотрена соответствующая электрозащита, зависящая от применяемого напряжения и силы тока, а также характеристики источника питания.

При напряжении более 25 В необходимо исключить прямой контакт работающего с токоведущими частями оборудования (под напряжением) в процессе сварки.

6.5 Для предотвращения загрязнения атмосферы в процессе производства деталей необходимо выполнять требования ГОСТ 17.2.3.02.

Детали стойки к деструкции в атмосферных условиях. Твердые отходы деталей возвращают на переработку в изделия, допускающие использование вторичного сырья, или обезвреживают в соответствии с санитарными правилами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

Применительно к использованию, транспортированию и хранению деталей из полиэтилена специальные требования к охране окружающей среды не предъявляются.

7 Правила приемки

7.1 Детали принимают партиями. Партией считают количество деталей одной конструкции и размеров, предъявляемых одновременно к сдаче и сопровождаемых одним документом о качестве. Размер партии должен быть, шт., не более:

- 1000 — для деталей диаметром 90 мм и менее;
- 500 — для деталей диаметром от 110 до 225 мм;
- 200 — для деталей диаметром от 315 до 500 мм;
- 100 — для деталей диаметром более 500 мм.

7.2 Документ о качестве должен содержать:

- наименование изготовителя и/или его товарный знак;
- место нахождения и юридический адрес изготовителя;
- условное обозначение детали;
- дату выдачи документа о качестве;
- номер партии;

- дату изготовления (день и/или месяц, год);
- размер партии;
- марку сырья;
- условия и сроки хранения;
- результаты испытаний и/или подтверждение о соответствии партии деталей требованиям настоящего стандарта.

7.3 Для определения соответствия качества деталей требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные, проводимые на каждой партии, и периодические испытания.

Отбор проб от партии проводят методом случайной выборки. Допускается проводить отбор проб равномерно в течение производства.

Для проведения испытаний деталей (кроме приемо-сдаточных) выбирают по одному типовому представителю из каждой группы деталей по номинальному наружному диаметру: группа 1 — 75 мм и менее; группа 2 — от 90 до 200 мм; группа 3 — от 225 до 315 мм; группа 4 — 355 мм и более. Результаты испытаний распространяются на всю группу диаметров с любым стандартным размерным отношением SDR.

Частота контроля и объем выборки указаны в таблице 7.

Таблица 7

Наименование показателя	Частота контроля	Объем выборки
1 Внешний вид	На каждой партии	На каждой детали
2 Геометрические размеры по настоящему стандарту и конструкторской документации изготовителя	На каждой партии	5 %, но не менее 10 шт.
3 Стойкость при постоянном внутреннем давлении (20 °C — 100 ч)	1 раз в 6 мес на одном диаметре от каждой группы, при этом каждый диаметр контролируют не реже одного раза в 3 года	3 шт.
4 Стойкость при постоянном внутреннем давлении (80 °C — 165 ч)	1 раз в 12 мес на одном диаметре от каждой группы, при этом каждый диаметр контролируют не реже одного раза в 3 года	3 шт.
5 Стойкость при постоянном внутреннем давлении (80 °C — 1000 ч)	1 раз в 12 мес на одном диаметре от каждой группы, при этом каждый диаметр контролируют не реже одного раза в 3 года	3 шт.
6 Стойкость к отрыву седловых отводов с закладными электронагревателями	1 раз в 6 мес на одном диаметре от каждой группы, при этом каждый диаметр контролируют не реже одного раза в 3 года	2 шт.
7 Стойкость к удару седловых т-образных отводов с закладными электронагревателями	1 раз в 12 мес на одном диаметре от каждой группы, при этом каждый диаметр контролируют не реже одного раза в 3 года	1 шт.
8 Стойкость к отрыву при сплющивании раструбных деталей с закладными электронагревателями	1 раз в 6 мес на одном диаметре от каждой группы, при этом каждый диаметр контролируют не реже одного раза в 3 года	2 шт.
9 Термостабильность при 200 °C	1 раз в 12 мес на одном диаметре от каждой группы, при этом каждый диаметр контролируют не реже одного раза в 2 года	2 шт.
10 Электрическое сопротивление закладного электронагревателя детали	На каждой партии	На каждой детали
11 Стойкость к осевому растяжению сварного шва деталей с трубным концом	Проводится только изготовителем при изменении марки полизтилена на одном диаметре от каждой группы деталей	1 шт.

П р и м е ч а н и я

1 Испытания по показателям 3—6, 9, 11 проводят на каждой марке сырья.

2 Показатель 11 является факультативным до 01.07.2013.

7.4 При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. При получении неудовлетворительных результатов повторных приемо-сдаточных испытаний партию деталей бракуют.

7.5 При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. При получении неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний их переводят в категорию приемо-сдаточных испытаний до получения положительных результатов по данному показателю.

8 Методы испытаний

8.1 Испытания проводят не ранее чем через 15 ч после изготовления деталей.

8.2 Внешний вид

Внешний вид поверхности детали определяют визуально без применения увеличительных приборов сравнением детали с контрольным образцом в соответствии с приложением Б.

8.3 Размеры деталей определяют в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3126 при температуре $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$, при этом толщины стенок измеряют на расстоянии от торца, установленном изготовителем в зависимости от размеров детали.

8.4 Для проведения испытаний по показателям 2—7, 10 таблицы 5 детали сваривают с трубами по ГОСТ Р 50838, соответствующими деталям по MRS и SDR, по режимам, установленным изготовителем деталей.

8.5 Определение стойкости при постоянном внутреннем давлении проводят по ГОСТ 24157, среда испытания — «вода в воде».

Испытательное давление P , МПа, вычисляют по формуле

$$P = \frac{2\sigma}{SDR - 1}, \quad (3)$$

где σ — начальное напряжение по таблице 5, МПа;

SDR — стандартное размерное отношение детали.

Свободная длина приваренных отрезков труб должна быть не менее номинального наружного диаметра, но не менее 150 мм.

Допускается изготавливать образец в виде гирлянды, включающей несколько деталей.

При испытании используют заглушки типа а.

8.6 Определение термостабильности

8.6.1 Аппаратура

Дифференциальный термический анализатор или дифференциальный сканирующий калориметр, поддерживающий температуру испытания с погрешностью $\pm 0,5 ^\circ\text{C}$.

Весы лабораторные I класса точности по ГОСТ 24104 или другие, соответствующие указанным.

Баллон по ГОСТ 949 с азотом по ГОСТ 9293 и с кислородом по ГОСТ 5583, которые можно включать попаременно.

8.6.2 Подготовка к испытанию

От детали (или от гранул) отрезают образец массой $(15 \pm 0,5)$ мг. Количество образцов — не менее двух.

8.6.3 Проведение испытания

В камеру термического анализатора помещают открытую алюминиевую чашку с образцом и пустую алюминиевую эталонную чашку. При работе со сканирующим калориметром измерительную ячейку закрывают крышкой с отверстием. Через камеру прибора пропускают азот со скоростью 50 мл/мин $\pm 10\%$. Камеру прибора нагревают до температуры $(200 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$ со скоростью $20 ^\circ\text{C}/\text{мин}$. Затем включают запись термограммы, на которой строится график зависимости разности температур ΔT от времени t или теплового потока W/q от времени t (рисунок 4). По истечении пяти минут камеру прибора переключают на подачу кислорода и отмечают эту точку на термограмме (точка А). Запись термограммы продолжают до достижения максимума экзотермой окисления, затем прибор отключают.

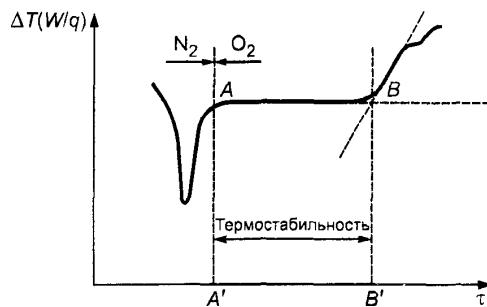


Рисунок 4 — Типичная кривая окислительной термостабильности полиэтилена

8.6.4 Обработка результатов

К полученной кривой проводят касательную к экзотерме в точке ее максимального наклона до пересечения с продолжением горизонтальной прямой (точка B) и проецируют точки A и B на ось абсцисс.

За термостабильность принимают среднеарифметическое значение времени в минутах, прошедшее от точки A' до точки B' на двух образцах.

8.7 Электрическое сопротивление закладного электронагревателя детали определяют по ГОСТ 7229 при температуре (23 ± 5) °С омметром. Предельные отклонения от номинального значения, заданного изготовителем, должны соответствовать указанным в таблице 5.

Примечание — В приложении Ж показаны примеры типовых контактных узлов.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Детали транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями размещения и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта, а также ГОСТ 22235 — на железнодорожном виде транспорта.

Подготовку деталей к транспортированию и хранению проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 26653. Транспортирование следует проводить с максимальным использованием вместимости транспортного средства.

При железнодорожных перевозках детали транспортируют в крытых вагонах в пакетах по ГОСТ 26663 (сформированных из ящиков или мешков) или в универсальных контейнерах без пакетирования.

Детали, перевозимые автомобильным транспортом, в том числе самовывозом, транспортируют без пакетирования в транспортной таре по 5.4.1 или 5.4.4.

Детали транспортируют в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846.

9.2 Детали хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) и должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. При хранении в отапливаемых помещениях детали хранят на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Допускается хранение деталей в условиях 8 (открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) сроком не более 6 мес, при этом электросварные детали должны быть защищены от попадания влаги.

9.3 Условия транспортирования и хранения деталей должны исключать возможность их механического повреждения, деформации, загрязнения.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие деталей требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

10.2 Гарантийный срок — 5 лет со дня изготовления.

Приложение А
(справочное)

Коэффициент снижения давления при различных рабочих температурах газа

А.1 Коэффициент снижения давления C_t — это коэффициент, учитывающий влияние температуры газа при расчете максимального рабочего давления.

В таблице А.1 приведены коэффициенты снижения максимального рабочего давления для различных рабочих температур.

Т а б л и ц а А.1

Рабочая температура, °С	Коэффициент снижения давления C_t
20	1,0
30	1,1
40	1,3

Для промежуточных значений рабочих температур допускается линейная экстраполяция значений коэффициента C_t .

**Приложение Б
(обязательное)**

**Порядок оформления и утверждения контрольных образцов
внешнего вида**

Б.1 Контрольный образец представляет собой деталь с нанесенной на поверхность маркировкой, отображенную от серийной партии деталей, изготовленной в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Б.2 Контрольные образцы оформляют на один типовой представитель от каждой группы деталей по номинальному наружному диаметру для каждой конструкции и распространяют на детали всех стандартных размерных отношений SDR группы.

Б.3 Каждый контрольный образец снабжают опломбированным ярлыком, в котором указывают:

- условное обозначение детали;
- наименование изготовителя;
- гриф утверждения контрольного образца руководителем предприятия-изготовителя, подтвержденный круглой печатью с указанием даты утверждения;
- гриф согласования с любой испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в области испытаний труб и соединительных деталей из пластмасс.

Б.4 При внесении изменений в таблицу 5, показатель 1, настоящего стандарта образцы подлежат переутверждению.

Б.5 Контрольные образцы следует хранить у изготовителя.

**Приложение В
(обязательное)**

Определение стойкости к отрыву седловых отводов с закладными электронагревателями

B.1 Сущность метода

Седловой отвод, сваренный с полиэтиленовой трубой, подвергают испытанию на отрыв от трубы при растяжении и определяют характер разрушения.

Испытание проводят при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$.

B.2 Аппаратура

Машина для испытаний на растяжение, обеспечивающая постоянную скорость раздвижения зажимов $(25 \pm 2) \text{ мм/мин}$

Зажимное устройство, соответствующее рисунку B.1.

B.3 Подготовка к испытанию

Испытуемый образец представляет собой сварное соединение седлового отвода с закладными электронагревателями с полиэтиленовой трубой длиной, равной его длине. Сварку образцов проводят по инструкции изготовителя.

Испытанию подвергают 2 образца.

Перед испытанием каждый испытуемый образец кондиционируют не менее 2 ч в стандартной атмосфере 23 по ГОСТ 12423, при этом испытание проводят не ранее чем через 24 ч после окончания сварки соединения, включая время кондиционирования. Внутрь полиэтиленовой трубы испытуемого образца для передачи усилия вводят металлический сердечник, наружный диаметр которого составляет около 97 % ее внутреннего диаметра. Перед закреплением испытуемого образца в испытательной машине, при необходимости, укорачивают горловину и отводной патрубок седлового отвода до соответствующего размера.

B.4 Проведение испытания

Испытуемый образец закрепляют в зажимное устройство (рисунок B.1), устанавливают в испытательную машину и нагружают со скоростью $(25 \pm 2) \text{ мм/мин}$ до полного отрыва корпуса седлового отвода от полиэтиленовой трубы или деформации деталей узла соединения и снижения испытательной нагрузки до нуля. Затем определяют тип разрушения — хрупкий или пластический.

П р и м е ч а н и е — Хрупкое разрушение — в зоне разрушения не обнаруживается деформация текучести, видимая без увеличительных приборов. Пластическое разрушение — в зоне разрушения имеет место деформация текучести, видимая без увеличительных приборов.

B.5 Обработка результатов

Результат испытания считают положительным, если:

- отсутствует разрушение сварного шва;
- тип разрушения — пластический по всей поверхности отрыва, допускаются локальные участки хрупкого разрушения.

За отрицательный результат принимают хрупкое разрушение по всей поверхности отрыва.

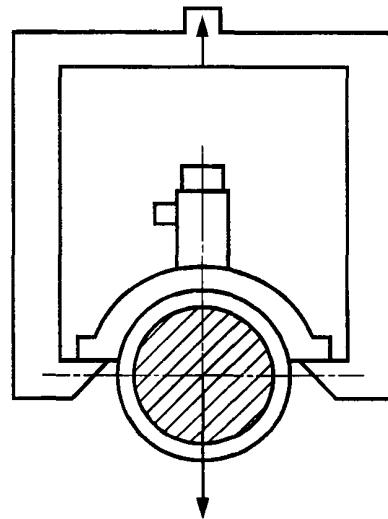


Рисунок B.1 — Схема испытания седлового отвода на отрыв при растяжении

Приложение Г
(обязательное)

Определение стойкости к удару седловых т-образных отводов с закладными электронагревателями

(Настоящее приложение заменяет ссылку на международный стандарт ИСО 13957 [3], не принятый в качестве национального)

Г.1 Сущность метода


Метод заключается в нанесении удара грузом, падающим с постоянной высоты, по крышке седлового т-образного отвода с закладными электронагревателями, приваренного к трубе. Испытание проводят при температуре $(0 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

После нанесения двух ударов по противоположным сторонам крышки седловой отвод осматривают на наличие разрушения и проверяют герметичность (воздухом).

Г.2 Аппаратура

Вертикальный копер, направляющие которого позволяют бойку падать вертикально и свободно со скоростью в момент удара по отводу не менее чем 95 % от заданной. Бойк (цилиндрической формы) со сферическим наконечником диаметром 50 мм, масса бойка — (2500 ± 20) г.

Держатель образца, представляющий собой жестко закрепленный стальной сердечник, способный удерживать испытуемый образец в положении, показанном на рисунке Г.1, не допускающем вращения образца в течение испытания.

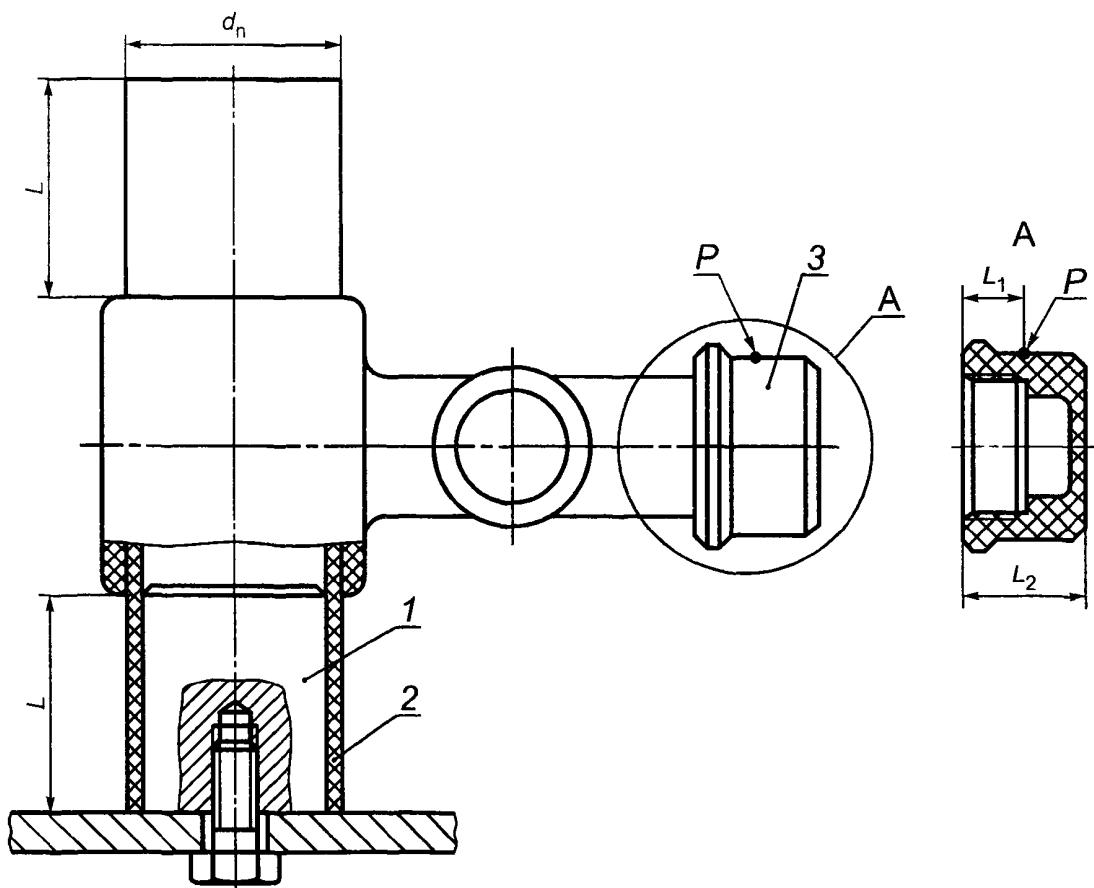

1 — стальной сердечник; 2 — труба; 3 — крышка седлового отвода; $L = d_n$; $L_1 = L_2/2$; P — место нанесения удара

Рисунок Г.1 — Образец испытуемого соединения

Г.3 Подготовка к испытанию

Г.3.1 Испытуемый образец представляет собой сварное соединение седлового т-образного отвода с закладными электронагревателями с полиэтиленовой трубой с длиной свободных концов L , приблизительно равной nominalному диаметру трубы d_n . Сварку образцов проводят по инструкции изготовителя.

Испытания на удар проводят не менее чем через 24 ч после сварки испытуемого образца.

Г.3.2 Перед испытанием на удар образцы кондиционируют при температуре $(0 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение не менее 4 ч в воздушной среде или не менее 2 ч в жидкой среде.

Г.4 Проведение испытания

Г.4.1 Испытания (по Г.4.2 — Г.4.4) проводят в течение не более 30 с после извлечения испытуемого образца из кондиционируемой среды. Если это время превышается, испытуемый образец подвергают повторному кондиционированию в течение не менее 5 мин, если он находился вне кондиционируемой среды не более 3 мин.

Г.4.2 Устанавливают испытуемый образец на стальной сердечник соответствующего размера, как показано на рисунке Г.1.

Г.4.3 Наносят удар бойком по крышке с высоты (2000 ± 10) мм вдоль оси параллельной оси трубы, к которой приварен седловой отвод. Точка удара P должна быть расположена, по возможности, на цилиндрической части крышки в ее середине.

Г.4.4 Поворачивают образец, чтобы нанести удар по противоположной части крышки.

Г.4.5 Повторяют операцию по Г.4.1 — Г.4.3 при тех же условиях.

Г.4.6 Образец осматривают без применения увеличительных приборов и отмечают наличие трещин или разрушений.

Г.4.7 После испытания на удар образцы подвергают испытанию на герметичность при давлении воздуха $0,25 \cdot 10^{-2}$ МПа (25 мбар) и температуре воды $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$.

Установка для испытания на герметичность состоит из источника давления, запорного вентиля, манометра, ванны с водой.

Испытуемый образец подсоединяют к источнику давления, погружают в ванну с водой, подают испытательное давление воздуха от источника давления через запорный вентиль, перекрывают его в момент достижения испытательного давления, выдерживают в течение не менее 15 мин.

Нарушение герметичности определяют по падению давления или по пузырькам газа, выходящим из испытуемого образца.

Г.5 Обработка результатов

За результат испытания принимают отсутствие трещин и разрушения при испытании на удар и сохранение герметичности после испытания на удар.

**Приложение Д
(обязательное)**

**Определение стойкости к отрыву при сплющивании деталей
с раструбным концом с закладными электронагревателями**

(Настоящее приложение заменяет ссылку на международный стандарт ИСО 13955[4],
не принятый в качестве национального стандарта)

Д.1 Сущность метода

Образец в виде сектора раструбной детали, предварительно сваренной с трубой, и разрезанный вдоль оси, подвергают испытанию на сплющивание между плитами. Определяют тип разрушения и процент отрыва (в виде хрупкого разрушения).

Испытание проводят при температуре $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$.

Д.2 Аппаратура

Испытательная машина, снабженная плитами, обеспечивающая постоянную скорость сжатия $(100 \pm 10) \text{ мм/мин}$.

Д.3 Подготовка к испытанию

Д.3.1 Образец представляет собой сектор, вырезанный вдоль оси из сварного соединения детали с двумя отрезками труб, форма и размеры которого должны соответствовать таблице Д.1 и рисунку Д.1. Испытанию подвергают 2 образца.

Таблица Д.1

Номинальный диаметр трубы d_n	Число секторов	Угол	Минимальная длина трубы с каждой стороны детали
$16 \leq d_n < 90$	2	180°	$2d_n$ или 100 мм
$90 \leq d_n \leq 630$	4	90°	$2d_n$, но не более 500 мм


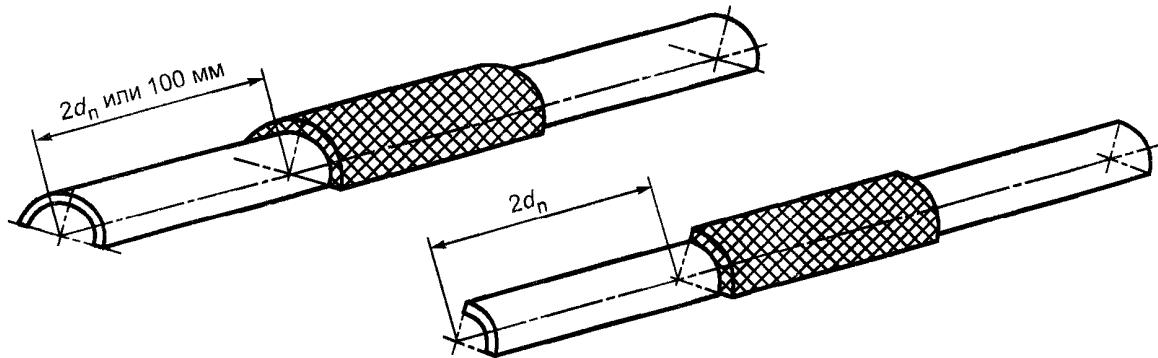


Рисунок Д.1 — Подготовка испытуемых образцов

Д.3.2 Перед испытанием испытуемые образцы кондиционируют не менее 2 ч в стандартной атмосфере 23 по ГОСТ 12423, при этом испытание проводят не ранее чем через 24 ч после окончания сварки соединения, включая время кондиционирования.

Д.4 Проведение испытания

Д.4.1 Испытуемый образец устанавливают между плитами, как показано на рисунке Д.2, и осуществляют сближение плит со скоростью $(100 \pm 10) \text{ мм/мин}$ до тех пор, пока расстояние между ними не сократится до удвоенной толщины стенки трубы, вследствие ее полного сплющивания.

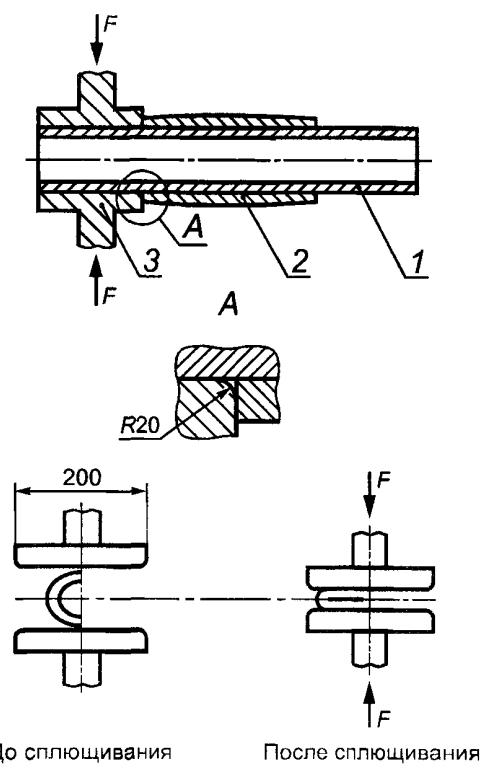

1 — труба; 2 — деталь; 3 — плита

Рисунок Д.2 — Расположение образцов между плитами испытательной машины

Д.4.2 После снятия нагрузки образец визуально осматривают, определяя тип разрушения — хрупкий или пластичный (В.4) — и место разрушения, например по трубе, по детали, между витками или по границе раздела. При наличии отрыва измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166 расстояние между первым и последним витками закладного электронагревателя в зоне сварки, которое принимают за длину шва l и длину хрупкого разрушения сварного шва y . Для удобства измерения допускается дополнительное разрезание образца любым режущим инструментом в продольном и поперечном направлениях.

Д.4.3 Стойкость к отрыву при сплющивании O_c , %, вычисляют по формуле

$$O_c = \frac{y}{l} \cdot 100, \quad (\text{Д.1})$$

где y — длина хрупкого отрыва сварного шва, мм;

l — длина сварного шва — расстояние между первым и последним витками закладного электронагревателя, мм.

Д.5 Обработка результатов

Результат испытания считают положительным, если:

- отсутствует разрушение сварного шва;
- тип разрушения — пластичный по всей поверхности;
- длина хрупкого отрыва составляет $\leq 33,3\%$.

**Приложение Е
(обязательное)**

Стойкость к осевому растяжению сварного шва при стыковой сварке деталей с трубным концом

(Настоящее приложение заменяет ссылку на международный стандарт ИСО 13953 [2], не принятый в качестве национального)

E.1 Сущность метода

Испытуемый образец, изготовленный методом механической обработки из соединения, полученного сваркой встык элементов трубопровода, подвергают испытанию на растяжение при постоянной скорости.

E.2 Аппаратура

E.2.1 Машина для испытаний на растяжение, обеспечивающая постоянную скорость раздвижения зажимов (5 ± 1) мм/мин, отвечающая требованиям ГОСТ 11262.

E.2.2 Зажимное устройство, оснащенное зажимом со штифтом, соответствующим отверстию для закрепления испытуемого образца.

E.2.3 Средства измерений ширины и толщины испытуемого образца с погрешностью 0,05 мм.

E.3 Подготовка к испытанию

E.3.1 Деталь с трубным концом сваривают с полизтиленовой трубой в соответствии с инструкцией изготовителя.

E.3.2 Для изготовления испытуемого образца из сварного соединения вырезают полосы в продольном направлении, из которых механической обработкой по ГОСТ 26277 изготавливают испытуемые образцы размерами, соответствующими:

- а) типу 2 по ГОСТ 11262 — для труб толщиной стенки $e \leq 10$ мм;
- б) таблице Е.1 и рисунку Е.1 — для труб толщиной стенки $e < 25$ мм (тип В);
- в) таблице Е.1 и рисунку Е.2 — для труб толщиной стенки $e \geq 25$ мм (тип С).

Шов сварного соединения должен быть расположен в центре поперечного сечения рабочей части образца.

Т а б л и ц а Е.1 — Размеры образцов типов В и С

В миллиметрах

Размеры	Образец типа В		Образец типа С
	$d_n \leq 160$	$d_n > 160$	
Общая длина A , не менее	180	180	250
Ширина головки B	60 ± 3	80 ± 3	100 ± 3
Длина рабочей части C	—	—	25 ± 1
Ширина рабочей части D	25 ± 1	25 ± 1	25 ± 1
Радиус E	$5 \pm 0,5$	$10 \pm 0,5$	25 ± 1
Начальная длина между зажимами G	90 ± 5	90 ± 5	165 ± 5
Толщина H	Полная толщина стенки	Полная толщина стенки	Полная толщина стенки
Диаметр отверстий для штифтов I	20 ± 5	20 ± 5	30 ± 5

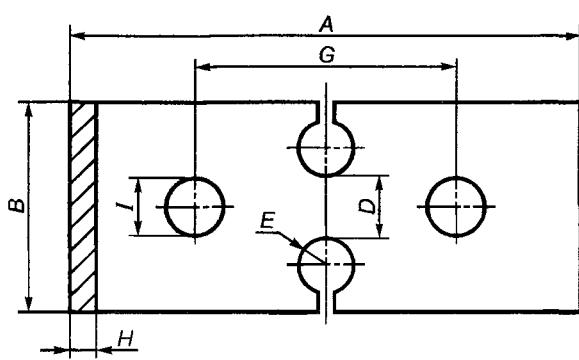


Рисунок Е.1 — Испытуемый образец типа В
(для $e < 25$ мм)

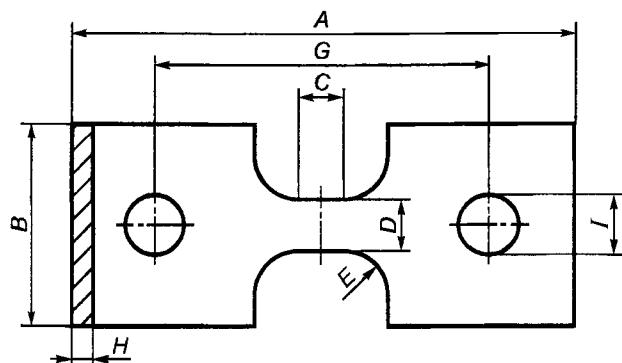


Рисунок Е.2 — Испытуемый образец типа С
(для $e \geq 25$ мм)

E.3.3 Количество испытуемых образцов, изготавляемых из одного сварного соединения, зависит от номинального наружного диаметра d_n трубы, как указано в таблице Е.2. Один испытуемый образец отбирают от места наибольшего смещения сварного шва, другие образцы — равномерно распределяют по окружности соединения.

Таблица Е.2 — Количество испытуемых образцов

Номинальный наружный диаметр	Количество испытуемых образцов
$d_n < 110$	2
$110 \leq d_n < 180$	4
$180 \leq d_n < 315$	6
$315 \leq d_n$	7

E.3.4 Перед испытанием каждый испытуемый образец кондиционируют не менее 6 ч в стандартной атмосфере 23 по ГОСТ 12423, при этом испытание проводят не ранее чем через 24 ч после окончания сварки соединения, включая время кондиционирования.

E.4 Проведение испытания

E.4.1 Испытуемый образец закрепляют в зажимы испытательной машины так, чтобы направление приложения нагрузки было перпендикулярно к сварному шву, и растягивают со скоростью (5 ± 1) мм/мин до момента разрушения.

E.4.2 Определяют тип разрушения — хрупкий или пластический (В.4).

E.5 Обработка результатов

Результат испытания считают положительным, если:

- отсутствует разрушение сварного шва;
- разрушение произошло по детали или приваренной трубе;
- тип разрушения по сварному шву — пластический.

За отрицательный результат испытания принимают хрупкое разрушение по сварному шву.

Приложение Ж
(справочное)

**Примеры типовых контактных узлов деталей
с закладными электронагревателями**

Ж.1 На рисунках Ж.1 и Ж.2 показаны примеры типовых контактных узлов деталей с закладными электронагревателями, применяемых при сварке напряжением, меньшим или равным 48 В (типы А и В).

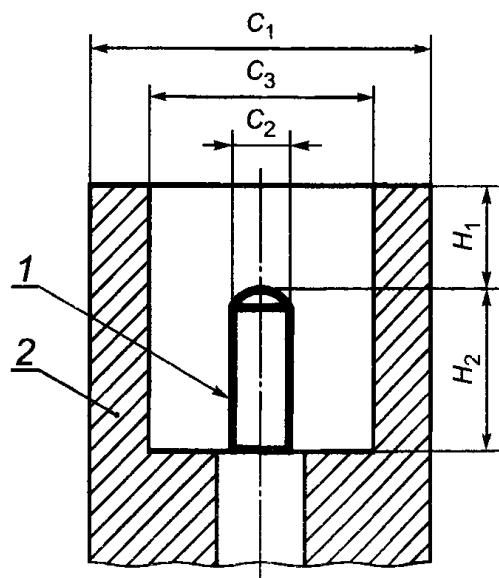


Рисунок Ж.1 — Контактный узел типа А



Рисунок Ж.2 — Контактный узел типа В

На рисунке Ж.3 показан пример типового контактного узла, применяемого для сварки напряжением до 250 В включительно (тип С).



C_1 — наружный диаметр защитной втулки, мм $\geq C_3 + 2,0$

C_2 — диаметр клеммы, мм $\geq 2,0$

C_3 — внутренний диаметр защитной втулки, мм $\geq C_2 + 4,0$

H_1 — расстояние между торцом защитной втулки и клеммой, мм Достаточное, чтобы обеспечить степень защиты IP 2X по [5]

H_2 — высота рабочей части клеммы, мм $\geq 7,0$

1 — клемма; 2 — защитная втулка

Рисунок Ж.3 — Контактный узел типа С

**Приложение И
(обязательное)**

Свойства материала для изготовления деталей

И.1 Детали изготавливают из композиций полиэтилена с термо- и светостабилизаторами и другими технологическими добавками, предназначенными для изготовления деталей. Все добавки должны быть распределены равномерно.

Добавки не должны оказывать отрицательного влияния на качество деталей, их свариваемость.

И.2 Материал для изготовления деталей должен отвечать требованиям, приведенным в таблице И.1.

Таблица И.1

Наименование показателя	Значение показателя для полиэтилена		Метод испытания
	ПЭ 80	ПЭ 100	
1 Плотность при 23 °С базовой марки, кг/м ³ , не менее	930		По ГОСТ 15139, разделы 4—6
2 Показатель текучести расплава при 190 °С/5 кгс, г/10 мин	0,3—1,2	0,1—0,7	По ГОСТ 11645
3 Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %	± 15		По ГОСТ 16338, раздел 5
4 Термостабильность при 200 °С*, мин, не менее	20		По 8.6 настоящего стандарта
5 Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более	350		По ГОСТ 26359
6 Массовая доля технического углерода (сажи)**, %	2,0—2,5		По ГОСТ 26311
7 Распределение технического углерода (сажи)*** 7.1 класс или 7.2 тип	≤ 3 I-II		По НД на материал По ГОСТ 16338, 5.18
8 Стойкость к газовым составляющим при 80 °С и начальном напряжении в стенке образца 2 МПа (на трубах d_n 32 мм с SDR 11), ч, не менее	20		По ГОСТ Р 50838, 8.8
9 Стойкость к быстрому распространению трещин маломасштабным методом S4, на трубах d_n 110 мм или d_n 160 мм с SDR 11, критическое давление, МПа, не менее	$MOP = \frac{0,072}{2,4}$	$MOP = \frac{0,072}{2,4}$	По ГОСТ Р 50838, 8.10
10 Стойкость к медленному распространению трещин при 80 °С (на трубах d_n 110 или d_n 160 с SDR 11), ч, не менее	При начальном напряжении в стенке образца: 4,0 МПа 165		По ГОСТ Р 50838, 8.11
	4,6 МПа 165		

* Допускается проводить испытание при 210 °С. В случае разногласий испытание проводят при стандартной температуре 200 °С.

** Только для марок, светостабилизированных сажей.

*** На несажевых композициях определяют распределение пигmenta.

П р и м е ч а н и е — Несажевые композиции по атмосферостойкости должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50838, приложение Д.

**Приложение К
(справочное)**

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации, использованным в настоящем стандарте в качестве нормативных ссылок

Таблица К.1

Обозначение ссылочного национального стандарта Российской Федерации	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта и условное обозначение степени его соответствия ссылочному национальному стандарту
ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76)	ИСО 3599:1976 «Штангенциркули с ценой деления 0,1 и 0,05 мм» (IDT)
ГОСТ 2226—88 (ИСО 6590-1—83, ИСО 7023—83)	ИСО 6590-1:1983 «Упаковка. Мешки. Словарь и типы. Часть 1. Мешки бумажные»; ИСО 7023:1983 «Упаковка. Мешки. Метод отбора пустых мешков для испытаний» (IDT)
ГОСТ Р ИСО 3126—2007	ИСО 3126: 2007 «Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы. Определение размеров» (IDT)
ГОСТ 5583—78 (ИСО 2046—73)	ИСО 2046:1973 «Кислород газообразный и технический для системы жизнеобеспечения на борту самолета» (IDT)
ГОСТ 8032—84	ИСО 3:1973 «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел»; ИСО 497:1973 «Правила применения рядов предпочтительных чисел и рядов приближенных предпочтительных чисел» (MOD)
ГОСТ 11645—73	ИСО 1133:2005 «Пластмассы. Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR)» (NEQ)
ГОСТ ИСО 11922-1—2006	ИСО 11922-1:1997 «Трубы из термопластичных материалов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия» (IDT)
ГОСТ ИСО 12162—2006	ИСО 12162:1995 «Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация и обозначение. Коэффициент запаса прочности» (IDT)
ГОСТ 15139—69	ИСО 1183-1:2004 «Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод с применением жидкостного пикнометра и метод титрования» (NEQ); ИСО 1183-2:2004 «Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Определение плотности с помощью градиентной колонки» (NEQ); ИСО 1183-3:1999 «Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 3. Метод с применением газового пикнометра» (NEQ)
ГОСТ 24157—80	ИСО 9356:1989 «Соединения полиолефиновых труб с соединительными деталями и без них. Стойкость к внутреннему давлению. Метод испытания» (NEQ)
ГОСТ 26359—84	ИСО 4437:1997 «Трубы полиэтиленовые (ПЭ) подземные для подачи газообразного топлива. Метрическая серия. Технические условия» (в части приложения А) (NEQ)
ГОСТ Р 50838—95	ИСО 4437:1997 «Трубы полиэтиленовые (ПЭ) подземные для подачи газообразного топлива. Метрическая серия. Технические условия» (NEQ); ИСО 13477:1997 «Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (RCP). Маломасштабный метод (испытание S4)» (в части пункта 8.10) (NEQ); ИСО 13478:1997 «Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к быстрому распространению трещин (RCP). Полномасштабный метод (FST)» (в части пункта 8.12) (NEQ); ИСО 13479:1997 «Трубы из полиолефинов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к распространению трещин. Метод испытания на медленное распространение трещин на трубах с надрезом (метод с надрезом)» (в части пункта 8.11) (NEQ); ИСО 10837:1991 «Трубы и соединительные детали из пластмасс. Метод определения термостабильности полиэтилена для газопроводных труб и соединительных деталей» (в части пункта 8.9) (NEQ)

**Приложение Л
(справочное)**

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененных в нем международных стандартов

Таблица Л.1

Структура международного стандарта ИСО 8085-2:2001			Структура международного стандарта ИСО 8085-3:2001			Структура настоящего стандарта		
Разделы	Подразделы	Пункты	Разделы	Подразделы	Пункты	Разделы	Подразделы	Пункты
1			1			1		
2			2			2		
3			3			3		
4						4	4.5	Рисунок 1
			4	4.1		4	4.6	4.6.1, рисунок 2
				4.2			4.7	Рисунок 3
5	5.1		5	5.1	—	5	5.2	5.2.1, прило- жение И
	5.2			5.2	—	Приложение И	И.1	
	5.3 и 5.4			5.3 и 5.4	—	5	5.2	5.2.2
	5.5			5.5	—	5	5.2	5.2.2
	5.6			5.6	—	—	—	—
				5.7	—	—	—	—
6	6.1	—	6	6.1	—	—	—	—
	6.2 и 6.3	—		6.2 и 6.4	—	5	5.1	5.1.1, таблица 4
		—		6.3	—	—	—	—
		—		6.5	—	5, 6	5.1 6.4	5.1.1, таблица 4
7	7.1, 7.3 и 7.4	—	7	7.1, 7.2, 7.3 и 7.4	—	4	4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 и 4.8	
8 и 9		—	8 и 9	8.1	—	5	5.1	5.1.1
		—		8.2	—	—	—	—
10		—	10		—	7	7.1, 7.2 и 7.3	
11	11.1, 11.2	—	11	11.1, 11.2	—	5	5.3	5.3.1, 5.3.2
	11.3	—		11.3	—			5.3.3
12		—	12		—	5	5.4	5.4.1

Окончание таблицы Л.1

Структура международного стандарта ISO 8085-2:2001			Структура международного стандарта ISO 8085-3:2001			Структура настоящего стандарта		
Разделы	Подразделы	Пункты	Разделы	Подразделы	Пункты	Разделы	Подразделы	Пункты
Приложения	A	—		B	—	—	—	—
		—		A	—	—	—	Приложение И
		—		C	—	—	—	—
		—		D	—	—	—	—

П р и м е ч а н и я

1 Сопоставление структуры стандартов приведено, начиная с раздела 4, т. к. предыдущие разделы стандартов и их структурные элементы (за исключением предисловия) идентичны.

2 Приложения А и В ИСО 8085-2 и ИСО 8085-3 не введены в настоящий стандарт, т. к. они предназначены для расчета размеров деталей неметрической серии.

3 Приложения С и D ИСО 8085-3 не включены в настоящий стандарт, так как они относятся не к деталям, а к выполненным соединениям.

4 Подраздел 5.6 не введен в стандарт, т. к. он дублирует технические требования, изложенные в разделе 8.

5 Подраздел 5.7 не введен в стандарт, т. к. он относится к комплектующим материалам и носит общий характер без конкретных технических требований.

6 Подразделы 6.1 и 6.3 не включены в стандарт, т. к. носят общий характер.

Библиография

- [1] ГН 2.2.5.1313—03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
- [2] ИСО 13953:2001 Трубы и соединительные детали из полиэтилена (ПЭ). Определение прочности при растяжении и типа разрушения образцов, изготовленных из стыковых сварных соединений
- [3] ИСО 13957:1997 Трубы и соединительные детали из пластмасс. Седловые т-образные отводы из полиэтилена. Метод определения стойкости к удару
- [4] ИСО 13955:1997 Трубы и соединительные детали из пластмасс. Испытание на отрыв при сплющивании электросварных соединений
- [5] ГОСТ 14254—96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
(МЭК 529—89)

УДК 678.5—462:006.354

ОКС 23.040.45
83.140.30

Л26

ОКП 22 4813

Ключевые слова: соединительные детали из полиэтилена для газопроводов, размеры, технические требования, правила приемки, транспортирование, хранение

Редактор *Л.И. Нахимова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *М.С. Кабашова*
Компьютерная верстка *Л.А. Круговой*

Сдано в набор 05.02.2008. Подписано в печать 05.03.2008. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 4,18. Уч.-изд. л. 3,20. Тираж 288 экз. Зак. 209.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.