


СССР Совет труда и обороны — Всесоюзный комитет по стандартизации	ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ	ОСТ 3760
	БУТЫЛКА ДЛЯ ТОМАТ-ПЮРЕ*	
	Группа Д92	

А. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

а) Форма, основные размеры, емкость и вес—согласно чертежу и таблице.

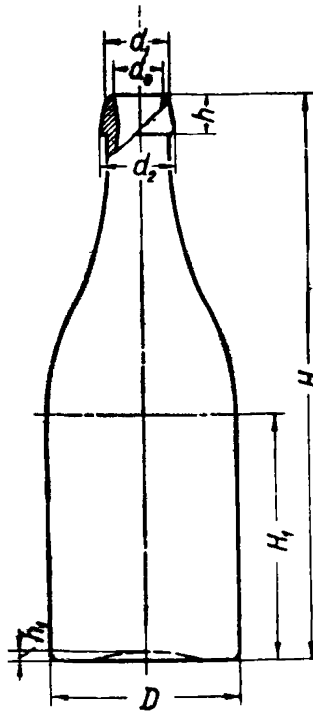

* Заменен ГОСТ 1103—50, кроме пункта «а», разд. А.

Цена 15 коп. Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена

Внесен ВСНХ СССР	Утвержден 25/XI 1931 г.	Срок введения 1/1 1932 г.
------------------	-------------------------	------------------------------

ОСТ 3760

Бутылка для томат-пюре

Емкость см ³		Линейные размеры мм								Вес 100 шт. бутылок кг
полная	номинальная	Корпус			Горло					
		Полная высота H	Высота цилиндр. части H_1	Наружный диаметр D	Наружн. диаметр верхнего основа- ния d_1	Наружн. диаметр нижнего основа- ния d_2	Внутр. диаметр d_0	Высота венчика h	Донное углуб- ление h_1	
1025±20	952	285±3	123,5±3	94±1	30±1	35±1	24±1	20±1	4±1	60,0

Примечание. Номинальная емкость устанавливается из расчета вместимости бутылки 1000 г томат-пюре, принимая удельный вес томат-пюре 1,05.

б) Бутылки должны выдерживать внутреннее давление в 8 атмосфер.

в) Цвет стекла бутылки должен быть светло-зеленый или зеленый, при условии достаточной прозрачности стекла, дающей возможность просмотра содержимого бутылки.

г) Стекло должно быть чистым, без камней, песчинок, ощутимой свили (волны), полос, пузырьков белого молочного цвета, выпуклостей, вдавленностей и щербин. Допускается неощутимая (видимая на глаз) свиль и мелкие редко разбросанные прозрачные пузыри (овальные с большим диаметром до 6 мм и круглые с диаметром до 4 мм), не затемняющие стекла и не обезображивающие внешнего вида бутылки.

д) Бутылка нигде не должна иметь острых углов. Переход от боковой поверхности к дну должен быть закруглен.

е) Боковая поверхность бутылки должна быть гладкая. Ось симметрии бутылки должна быть перпендикулярна дну.

ж) Бутылка должна быть равномерно выдута и не иметь утоншений (продутостей), а также значительных утолщений и заливов у дна и горла. Внутренний диаметр горла на высоте 10—12 мм от верха должен иметь сужение на 2 мм.

з) Стекло должно быть термически стойким в пределах колебания температуры от +10°C до +70°C и до +100°C.

и) Стекло должно быть кислотоустойчивым.

Б. УПАКОВКА

Бутылки должны грузиться в вагоны навалом или в рожковых кулях с соломой по 50—60 штук в куле.

В. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**а) Отбор проб**

1. Из предъявляемой к сдаче партии приемщик берет на выдержку из разных штабелей 2% от общего количества партии и подвергает их осмотру.

2. На основании произведенного осмотра и испытания отобранных бутылок устанавливается процент бутылок в партии, не соответствующих стандарту. В случае разногласия по установлению процента бутылок, не соответствующих стандарту, производится повторная отборка 2% бутылок. Средний процент бутылок, не соответствующих стандарту, определяется по результатам осмотра и испытания обеих проб.

3. Предельное количество бутылок, не соответствующих стандарту по всем признакам, за исключением термической стойкости и внутреннего диаметра горла, не должно превышать в партии 20%.

б) Методы испытаний

1. Наружные размеры бутылок по высоте и диаметру, а также внутренний диаметр горла — проверяются путем измерения их соответствующими калибрами или шаблонами.

2. Емкость бутылки проверяется весом вмещаемой воды при +20°C.

3. Средний вес определяется взвешиванием 100 бутылок.

4. Термическая стойкость проверяется последовательным погружением бутылки на три минуты в воду, нагретую до 10°, 70° и 100°C. Партия считается выдержавшей испытание, если процент лопнувших бутылок не превышает 3%.

5. Кислотоустойчивость определяется помещением осколка стекла испытуемой бутылки в 10% раствор уксусной кислоты на 24 часа при температуре 40—50°C. По истечении этого срока на осколке стекла, промытом водой, не должно быть следов вытравливания при его последующем пребывании на воздухе.

6. Сопrotивление бутылки внутреннему давлению проверяют при помощи гидравлического пресса.

ОСТ 3760

Бутылка для томат-пюре

7. Правильность формы, чистота бутылки, цвет ее, равномерное распределение стекла по всему корпусу и отсутствие значительных заливов определяют наружным осмотром.
